


FAST HØJ KVALITET I QARS LAKERINGSSTANDARDE OG NORMER

Hos QARS vil vi fortsat være den mest kompetente og kvalitetsbevidste lakeringskæde i branchen. Vi kendes på at levere kvalitetsydelser, som lever op til vore kunders forventninger og vi går ikke på kompromis med vores kvalitet.

Bedømmelseszoner


A

Tag, for- og bagklap, overkant skærme, ruderammer

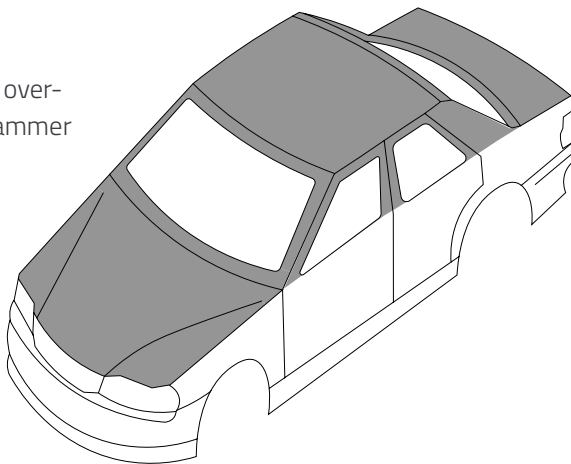


D

Karosserifalser, døre indvendigt, kabine indvendigt

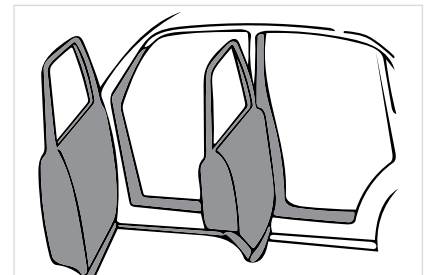


B

Fra underkant sideruder til overkant fenderliste, overdel kofanger

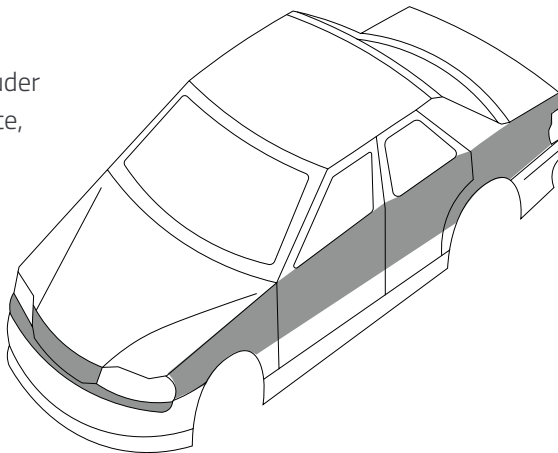



E

Motorrum og bagagerum samt for- og bagklapper indvendigt

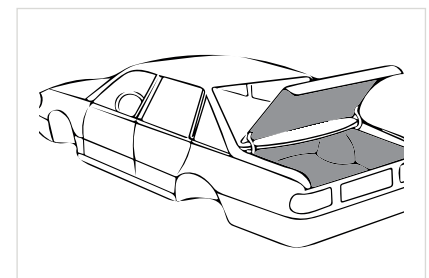

C

Fra fenderlister til og med karosseriets underkanter

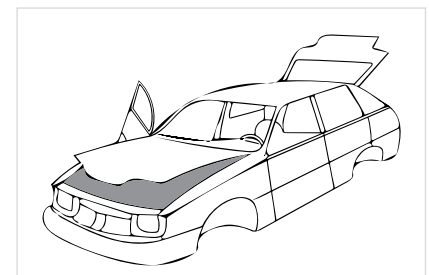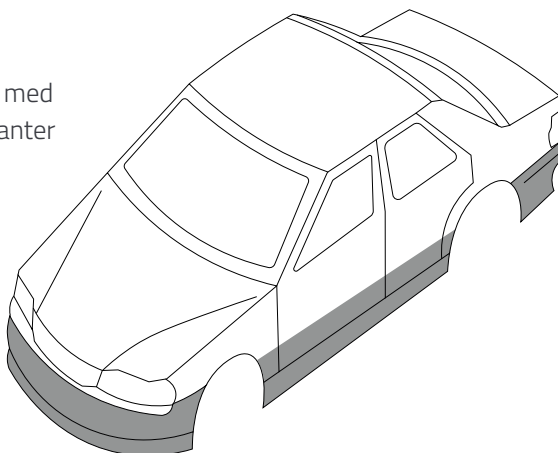



Farvetilpasning

Ifølge 'DIN 6175' del 1, "Farve-tolerance i bilindustrien". Der udtages ifølge taksatorrapporten eller efter særlig aftale.

Glans

Vær opmærksom på DS/ISO 2813. Glansen skal som minimum svare til de sideliggende dele.

Lagtykkelse

Lagtykkelsen skal svare til lakleverandørens forskrifter samt opfylde bilproducentens krav.

KS 2000 accepterer fejlstørrelser fra 1-12

1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

QARS accepterer ikke fejlstørrelser over 8

1	2	2	4	5	6	7	8
•	•	•	•	•	•	•	•

	Bedømmelseszone	KS2000 standard	QARS Standard
Overfladestruktur Løbere, dråbedannelse, gardindannelse	A	-	-
	B	-	-
	C	●	●
	D	●●	●●
	E	●●	●●
Blærer Opkogingsblærer, vandblærer, fugtknopper, ovnblærer, reaktionsblærer og siliconeøjne	A	-	-
	B	●	-
	C	●	●
	D	●	●
	E	●●●	●●
Kratere Porer, fordybninger, nålehuller	A	-	-
	B	● ¹	-
	C	●●	●
	D	●●● ¹	●●
	E	●●	●●
Skjolder Skyer, striber, ranzonemarkeringer, peroxidpletter	A	-	-
	B	-	-
	C	-	-
	D	_ ³	_ ²
	E	_ ³	_ ²
Grov overfladestruktur Appelsinhud, rynker, flydningsfejl, slibespor, sliberidser, ridser, ridsedannelser, opkogning	A	-	-
	B	-	-
	-	-	-
	D	_ ³	-
	E	_ ⁵	_ ³
Overfladerenhed Smuds, støv og lignende fremmespartikler, som danner ophøjninger i lakopbygningen	A	●	-
	B	●● ⁴	●
	C	●● ⁴	●
	D	●● ⁴	●●
	E	●●●● ⁴	●●

¹ skal have dækfarve, ² bedømt på 2 meters afstand, ³ bedømt på 3 meters afstand, ⁴ skal være indkapslet i toplak, ⁵ bedømt på 5 meters afstand